


Код продукта

71 / 53 / 0,7

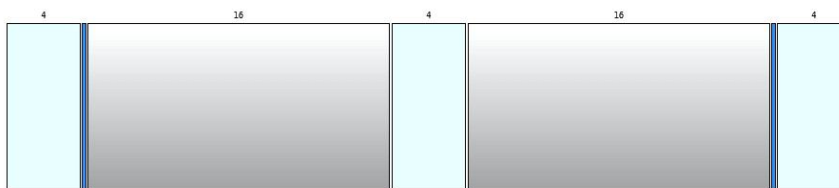

общая толщина = 44 mm

Стеклопакет улица-помещение:

Стекло #1		Стекло #2		Стекло #3	
4 mm	Float Glass ExtraClear ClimaGuard N	4 mm	Float Glass ExtraClear	4 mm	ClimaGuard N Float Glass ExtraClear
Дист.рамка #1 - 16 mm		Дист.рамка #2 - 16 mm			
10%	Воздух	10%	Воздух		
90%	Аргон	90%	Аргон		

Результаты

Видимый свет (ГОСТ Р 54164)		Солнечная энергия (ГОСТ Р 54164)	
Пропускание [%]	$\tau_v = 70,9$	Солнечный фактор [%]	$g = 52,7$
Отражение снаружи [%]	$\rho_v = 14,2$	Коэффициент затенения [$g/0,87$]	$sc = 0,61$
Отражение изнутри [%]	$\rho_v = 14,2$	Прямое пропускание [%]	$\tau_e = 44,8$
Индекс цветопередачи [%]	$R_a = 96,9$	Прямое отражение снаружи [%]	$\rho_e = 30,4$
Теплотех. характеристики (ГОСТ Р 54166)		Прямое отражение изнутри [%]	$\rho_e = 30,4$
величина U декларируемая [Вт/м ² ·К]	$U_g = 0,6$	Поглощение [%]	$a = 24,8$
величина R декларируемая [м ² ·К/Вт]	$R = 1,67$	Пропускание УФ-излучения [%]	$\tau_{uv} = 19,8$
разница температур [ΔТ] K = 15°		Коэф. передачи вторичного тепла [%]	$q_i = 8,0$
величина U проектная [Вт/м ² ·К]	$U_d = 0,7$	Прочие данные	
величина R проектная [м ² ·К/Вт]	$R_d = 1,38$	Оценочный коэф. звукоизоляции [dB]	$R_w = \text{NPD}$
разница температур [ΔТ] K = 45°		(EN 717-1)	$C = \text{NPD}$
скорость ветра вблизи остекления [м/с] v = 2 по СНиП 23-01-99			$C_{tr} = \text{NPD}$
Угол монтажа [°] α = 90°			

Москва

Величина R - сопротивление теплопередаче центральной части стеклопакета по ГОСТ Р 54166

Величина U - коэффициент теплопередачи центральной части стеклопакета по ГОСТ Р 54166

Данный расчет является ориентировочным и не дает гарантий на произведенный конечный продукт. Документы, содержащие данные расчеты, не гарантируют наличие данного продукта.

Шмоленюк
Шмоленюк Игорь

Дата: 30.06.2014
Версия базы данных: 20140527
Версия приложения: 4.1.181

Страница 1 из 1